



Industrie Service

**W.L. Gore & Associates GmbH**  
**Hermann-Oberth-Straße 26**  
**85640 Putzbrunn**

Das Unternehmen erhält mit dem Zertifikat Nr. 17 03 9045 007 entsprechend dem dazugehörigen Untersuchungsbericht das Recht, sein nachfolgend beschriebenes Produkt GORE® Universelle Rohrleitungsdichtung (Style 800) mit dem abgebildeten Prüfzeichen der Zertifizierungsstelle zu kennzeichnen.



Das Produkt erfüllt folgende Anforderungen:

**Hochwertig im Sinne der TA-Luft:**

Die Prüfung der Dichtung auf Basis der VDI-Richtlinie 2200 (Juni 2007) erfolgte unter folgenden Randbedingungen statt:

Dichtungshöhe	1,5 mm	3,0 mm
Ausgangsflächenpressung	30 MPa	30 MPa
Auslagerungstemperatur	230°C	230°C
Auslagerungszeit	48 h	48 h
Prüftemperatur	Raumtemperatur	Raumtemperatur
Prüfdruck	1 bar absolut	1 bar absolut
Restflächenpressung $Q_R$	13,5 MPa	8,9 MPa
Leckage	$8,2 \cdot 10^{-7} \frac{\text{mbar} \cdot \text{l}}{(\text{s} \cdot \text{m})}$	$6,3 \cdot 10^{-6} \frac{\text{mbar} \cdot \text{l}}{(\text{s} \cdot \text{m})}$

Das in der VDI-Richtlinie 2440 (November 2000) auf  $1 \cdot 10^{-4} \text{ mbar} \cdot \text{l}/(\text{s} \cdot \text{m})$  festgesetzte Leckagekriterium wird nicht überschritten.

**Somit gilt die Dichtung als hochwertig im Sinne der TA-Luft.**



Industrie Service

**Ausblaussicherheit:**

Die Überprüfung der Dichtung auf Ausblaussicherheit nach VDI-Richtlinie 2200 ergab:

Dichtungshöhe	1,5 mm	3,0 mm
Prüfstufe 1 bi Q <sub>R</sub>	60 bar kein Ausblasen	60 bar kein Ausblasen
Prüfstufe 2 bei 5 MPa	50 bar kein Ausblasen	60 bar kein Ausblasen

**TRwS:**

Aufgrund der Ergebnisse der Prüfberichte kann bestätigt werden, dass die o. g. Dichtung auf Dauer eine konstruktive sowie technische Dichtigkeit der Flanschverbindung gemäß Bauart A (TRwS) erwarten lassen.

**Druckgeräterichtlinie:**

Die Dichtung erfüllt die Anforderungen der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (ersetzt Druckgeräterichtlinie 97/23/EG).

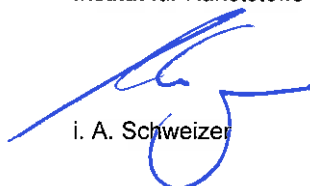
**Produktbeschreibung:**

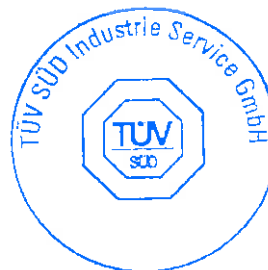
GORE® Universelle Rohrleitungsichtung (Style 800) besteht aus 100 % expandiertem Polytetrafluorethylen (ePTFE) mit multidirektional orientierter Faserstruktur und Diffusionsbarriere.

Dieses Zertifikat ist gültig bis **März 2020**.  
Die Fertigungsüberwachung erfolgt jährlich.

München, den 31. März 2017

TÜV SÜD Industrie Service GmbH  
Institut für Kunststoffe

  
i. A. Schweizer





Industrie Service

**W.L. Gore & Associates GmbH  
Hermann-Oberth-Straße 26  
85640 Putzbrunn**

Das Unternehmen erhält mit dem Zertifikat Nr. 17 03 9045 010 entsprechend dem dazugehörigen Untersuchungsbericht das Recht, sein nachfolgend beschriebenes Produkt GORE® Universelle Rohrleitungsdichtung (Style 800) mit dem abgebildeten Prüfzeichen der Zertifizierungsstelle zu kennzeichnen.



Das Produkt erfüllt folgende Anforderungen:

**Hochwertig im Sinne der TA-Luft:**

Die Prüfung der Dichtung auf Basis der VDI-Richtlinie 2200 (Juni 2007) erfolgte unter folgenden Randbedingungen statt:

Dichtungshöhe	6,0 mm
Ausgangsflächenpressung	30 MPa
Auslagerungstemperatur	230 °C
Auslagerungszeit	48 h
Prüftemperatur	Raumtemperatur
Prüfdruck	1 bar absolut
Restflächenpressung $Q_R$	4,9 MPa
Leckage	$1,2 \cdot 10^{-5} \frac{\text{mbar} \cdot \text{l}}{(\text{s} \cdot \text{m})}$

Das in der VDI-Richtlinie 2440 (November 2000) auf  $1 \cdot 10^{-4} \text{ mbar} \cdot \text{l}/(\text{s} \cdot \text{m})$  festgesetzte Leckagekriterium wird nicht überschritten.

**Somit gilt die Dichtung als hochwertig im Sinne der TA-Luft.**



Industrie Service

**Ausblassicherheit:**

Die Überprüfung der Dichtung auf Ausblassicherheit nach VDI-Richtlinie 2200 ergab:

Dichtungshöhe	6,0 mm
Prüfstufe 1 bi Q <sub>R</sub>	50 bar kein Ausblasen
Prüfstufe 2 bei 5 MPa	50 bar kein Ausblasen

**TRwS:**

Aufgrund der Ergebnisse der Prüfberichte kann bestätigt werden, dass die o. g. Dichtung auf Dauer eine konstruktive sowie technische Dichtigkeit der Flanschverbindung gemäß Bauart A (TRwS) erwarten lassen.

**Druckgeräterichtlinie:**

Die Dichtung erfüllt die Anforderungen der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (ersetzt Druckgeräterichtlinie 97/23/EG).

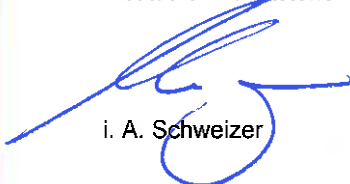
**Produktbeschreibung:**

GORE® Universelle Rohrleitungsichtung (Style 800) besteht aus 100 % expandiertem Polytetrafluorethylen (ePTFE) mit multidirektional orientierter Faserstruktur und Diffusionsbarriere (Einsatz für verschiedene Flanschmaterialien, u. a. für emailierte Stahlflansche).

Dieses Zertifikat ist gültig bis **März 2020**.  
Die Fertigungsüberwachung erfolgt jährlich.

München, den 31. März 2017

TÜV SÜD Industrie Service GmbH  
Institut für Kunststoffe

  
i. A. Schweizer

